



ilac-MRA



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3010

报告编号: 202310015

检测报告

样品名称

环氧乙烯基酯树脂

规格型号

MFE-2/MFE-3

委托单位

华东理工大学华昌聚合物有限公司

上海上玻检测有限公司

上海玻璃钢研究院有限公司检测中心

中国上海测试中心玻璃钢 / 复合材料行业测试点

声 明

1. 本报告无本检测机构专用章无效;
2. 本报告无编制或主检、审核、批准人签名无效;
3. 本报告涂改无效;
4. 报告不得单页复制, 复制报告未重新加盖本检测机构专用章无效;
5. 报告中带“*”处内容由委托单位提供, 由此对检测结果产生的影响, 本检测机构不负技术责任;
6. 送样委托检测仅对来样的检测数据负技术责任;
7. 对检测报告若有异议, 应于报告出具之日起 10 个工作日内向本检测机构提出, 逾期不予受理;
8. 若将本报告用于广告的目的需经本机构书面确认。

本机构通讯资料

地址: 上海市奉贤区浦星公路 5200 号 9 幢 1 楼 A 区和 3 幢 A 区

邮政编码: 201404

电话: (021) 57485610

传真: (021) 57485692

网址: www.shfrp.com

电子信箱: cs@shfrp.com



报告编号: 202310015

检测报告

样品名称*	环氧树脂基酯树脂		
规格型号*	MFE-2/MFE-3	样品批号*	—
商 标*	—	到样日期/委托日期	2023.10.10/2023.10.10
样品描述及数量	—		
检测周期*	2023年10月10日~2023年10月31日		
委托单位*	华东理工大学华昌聚合物有限公司		
样品生产单位*	华东理工大学华昌聚合物有限公司		
委托单位	地 址	上海市奉贤区化学工业区目华路130号	
通讯资料*	邮政编码	201507	电 话 13816926406
检测结果	检测结果见本报告。		
检测结论	声明: 本检测结论仅对来样负技术责任。		
备 注	紫色浇铸体4组		

批准

张

审核

杨

编制或主检

张

检测结果汇总

序号	检测项目*	检测依据 (及详细试验条件)*	单位	检测结果	
				平均值	离散系数%
1	拉伸强度	GB/T2567-2021 试验速度 2mm/min	MPa	83.6	1.3
2	拉伸模量		MPa	3.52×10^3	0.47
3	断裂伸长率		%	4.7	31
4	弯曲强度	GB/T2567-2021 试验速度 2mm/min 跨距 60mm	MPa	142	1.1
5	弯曲模量		MPa	3.74×10^3	1.4
6	热变形温度	GB/T1634.2-2019 (A 法)	℃	109	0.92
7	巴氏硬度	GB/T3854-2017	—	38	3.8

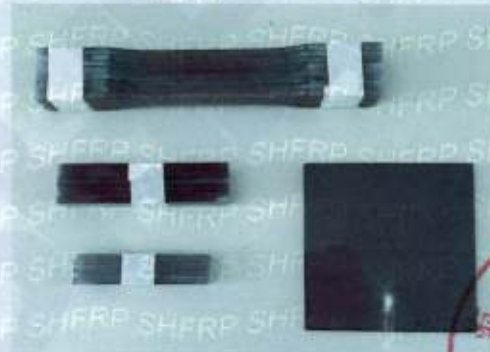


图 1: 样品

以下空白。